

STUDI PERBANDINGAN VARIASI ARUS TERHADAP KEKUATAN TARIK DAN STRUKTUR MIKRO BAJA AISI P20 DENGAN METODE PENGELASAN SMAW (*SHIELDED METAL ARC WELDING*)

Muhammad Yusuf^{1*}, Mahadi²

Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara

mhdysuf@gmail.com

ABSTRACT

Determination of the amount of welding current for the joining of metals in electric arc welding will affect the quality of the welding joint. In this research using AISI P20 medium carbon steel with welding method Shield Metal Arc welding (SMAW), welding current 80 A, 100 A and 120 A, as well as electrode type E6013 diameter 3.2 mm. The purpose of this research is to determine the influence of the variation in the welding current to the tensile strength and micro photo on AISI P20 steel. The concept of this research is to test the tensile strength on AISI P20 steel welding. In this study, AISI P20 steel was welded using a V groove and a horizontal or underhand welding position. The results of this research at 80 A welding current obtained an average tensile strength of 426.757 N/mm², an average strain of 1.59% and an average modulus of elasticity of 29370.97 N/mm². At 100 A current has an average tensile strength value of 533,664 N/mm², an average strain of 3.28% and an average modulus of elasticity of 17017.49 N/mm². At a current of 120 A, the average tensile strength value is 616,678 N/mm², the average strain is 4.52% and the average modulus of elasticity is 13791.04 N/mm². Overall, the tensile strength resulting from AISI P20 steel welding with a current variation of 80 A, 100 A and 120 A has decreased from the strength of the steel without welding, which is 616,678 N/mm² (the highest tensile strength test results) and 784.8 N/mm² (without welding). The results of microphotos show the finer details and reduced porosity in the weld area due to an increase in welding current variations.

Keywords: *Shield Metal Arc Welding (SMAW), current variations, AISI P20 steel, E6013 electrode, tensile test*

ABSTRAK

Penentuan besarnya arus pengelasan untuk penyambungan logam pada las busur listrik akan mempengaruhi kualitas hasil sambungan las. Pada penelitian ini menggunakan baja karbon menengah dengan metode pengelasan *Shield Metal Arc Welding* (SMAW), arus pengelasan 80 A, 100 A dan 120 A, serta jenis elektroda E6013 diameter 3,2 mm. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi arus pengelasan terhadap kekuatan tarik dan foto mikro pada baja AISI P20. Konsep penelitian ini adalah dengan menguji kekuatan tarik pada pengelasan baja AISI P20. Pada penelitian ini, baja AISI P20 dilas dengan menggunakan jenis kampuh V *groove* dan posisi pengelasan mendatar atau bawah tangan. Hasil dari penelitian ini pada arus pengelasan 80 A diperoleh kekuatan tarik rata – rata 426,757 N/mm², regangan rata-rata sebesar 1,59 % dan rata-rata nilai modulus elastisitasnya sebesar 29370,97 N/mm². Pada arus 100 A memiliki nilai kekuatan tarik rata-rata sebesar 533,664 N/mm², regangan rata-rata sebesar 3,28% dan rata-rata nilai modulus elastisitasnya sebesar 17017,49 N/mm². Pada arus 120 A diperoleh nilai kekuatan tarik rata-rata sebesar 616,678 N/mm², regangan rata-rata sebesar 4,52 % dan rata-rata nilai modulus elastisitasnya sebesar 13791,04 N/mm². Secara keseluruhan, kekuatan tarik yang dihasilkan dari pengelasan baja AISI P20 dengan variasi arus 80 A, 100 A, dan 120 A mengalami penurunan dari kekuatan baja tanpa lasnya yaitu 616,678 N/mm² (kekuatan tarik hasil pengujian tertinggi) dan 784,8 N/mm² (tanpa las). Adapun hasil foto mikro menunjukkan butiran semakin halus dan berkurangnya porositas pada daerah lasan diakibatkan peningkatan variasi arus pengelasan.

Kata kunci : *Shield Metal Arc Welding (SMAW), Variasi Arus, Baja AISI P20, Elektroda E6013, Uji Tarik*

I. PENDAHULUAN

Teknologi pengelasan merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam teknologi manufaktur. Ruang lingkup penggunaan teknologi pengelasan ini cakupannya meliputi rangka baja, perkapalan, jembatan, kereta api, pipa saluran dan lain sebagainya. Mutu dari pengelasan di samping tergantung dari pengerjaan lasnya sendiri dan juga sangat tergantung dari persiapan sebelum pelaksanaan pengelasan, karena pengelasan adalah proses penyambungan antara dua bagian logam atau lebih dengan menggunakan energi panas, secara umum pengelasan dapat diartikan sebagai suatu ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan saat logam dalam keadaan cair. Pada penelitian ini pengelasan yang digunakan adalah las SMAW.

Kekuatan hasil lasan dipengaruhi oleh tegangan busur, besar arus, kecepatan pengelasan, besarnya penembusan dan polaritas listrik. Penentuan besarnya arus dalam penyambungan logam menggunakan las busur mempengaruhi efisiensi pekerjaan dan bahan las. Untuk dapat mengetahui pengaruh hasil pengelasan las listrik dengan variasi arus yang digunakan pada Baja AISI P20 terhadap uji kekuatan tarik dari pengelasan maka perlu dilakukan pengujian terhadap benda uji hasil dari pengelasan.

II. METODE


2.1. Prinsip Kerja

Las SMAW menggunakan elektroda berselaput sebagai bahan tambah. Busur listrik yang terjadi diantara ujung elektroda dan bahan dasar akan mencairkan ujung elektroda dan sebagian bahan dasar. Selaput elektroda yang turut terbakar akan mencair dan menghasilkan gas yang melindungi ujung elektroda, kawah las, busur listrik dan daerah las di sekitar busur listrik terhadap pengaruh udara luar. Cairan selaput elektroda yang membeku akan menutupi permukaan las yang juga berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh luar.

Logam induk dalam pengelasan ini mengalami pencairan akibat pemanasan dari busur listrik yang timbul antara ujung elektroda dan permukaan benda kerja. Busur listrik dibangkitkan dari suatu mesin las. Elektroda yang digunakan berupa kawat yang dibungkus pelindung berupa fluks. Elektroda ini selama pengelasan akan mengalami pencairan bersama dengan logam induk dan membeku bersama menjadi bagian kampuh las.

Proses pemindahan logam elektroda terjadi pada saat ujung elektroda mencair dan membentuk butir-butir yang terbawa arus busur listrik yang terjadi. Bila digunakan arus listrik besar maka butiran logam cair yang terbawa menjadi halus dan sebaliknya bila arus kecil maka butirannya menjadi besar.

Pola pemindahan logam cair sangat mempengaruhi sifat mampu las dari logam. Logam mempunyai sifat mampu las yang tinggi bila pemindahan terjadi dengan butiran yang halus. Pola pemindahan cairan dipengaruhi oleh besar kecilnya arus dan komposisi dari bahan fluks yang digunakan. Bahan fluks yang digunakan untuk membungkus elektroda selama pengelasan mencair dan membentuk terak yang menutupi logam cair yang terkumpul di tempat sambungan dan bekerja sebagai penghalang oksidasi.

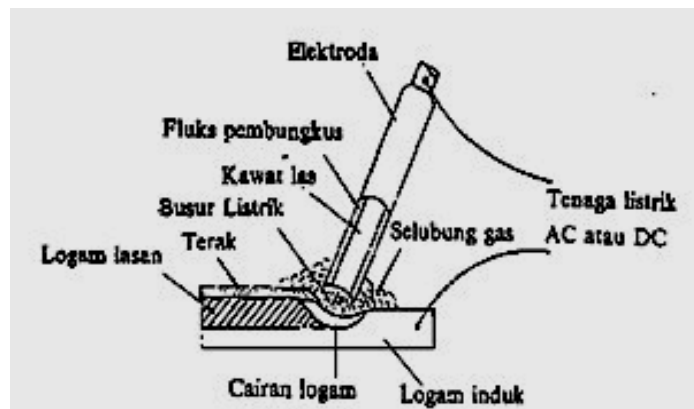

Gambar 2.1 Las SMAW (Wiryo Sumarto, 2004)

2.2 Arus Pengelasan

Pengelasan dengan kawat elektroda tunggal pada umumnya menggunakan tipe arus *Direct Current* (DC), elektroda positif (EP), jika menggunakan elektroda negatif (EN) penetrasi yang terbentuk akan rendah dan kuantiti las yang tinggi.

Tabel 2.1 Hubungan Diameter Elektroda Dengan Arus Pengelasan (Howard BC, 1998)

Diameter Elektroda (mm)	Arus (Ampere)
2,5	60-90
2,6	60-90
3,2	80-140
4,0	150-190
5,0	180-250

2.3 Baja AISI P20

Baja AISI P20 merupakan jenis baja karbon sedang yang sangat penting untuk aplikasi berbagai kebutuhan dalam bidang teknik. Aplikasi baja paduan AISI P20 dalam bidang manufaktur bahan teknik, misalnya: *heat exchanger*, pipa *boiler*, serta sistem saluran pipa uap panas yang dapat digunakan pada pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik

tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU). Berikut merupakan komposisi kima dari Baja AISI P20 yang dijabarkan pada Tabel 2.2


Tabel 2.2 Komposisi Kimia Baja AISI P20

Unsur	%
C	Max 0,360
Cr	1,790
Mo	1,180
Mn	Max 1,450
P	Max 0,007
S	Max 0,004
Si	Max 0.210
Fe	Sisa

2.4 Pengujian Kekuatan Tarik

Proses pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik benda uji. Pembebanan tarik adalah pembebanan yang diberikan pada benda dengan memberikan gaya tarik berlawanan arah pada salah satu ujung benda. Penarikan gaya terhadap beban akan mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk (deformasi) bahan tersebut. Proses terjadinya deformasi pada bahan uji adalah proses pergeseran butiran Kristal logam yang mengakibatkan melemahnya gaya elektromagnetik setiap atom logam hingga terlepas ikatan tersebut oleh penarikan gaya maksimum.

Berikut ini adalah gambaran singkat proses uji tarik dan datanya.

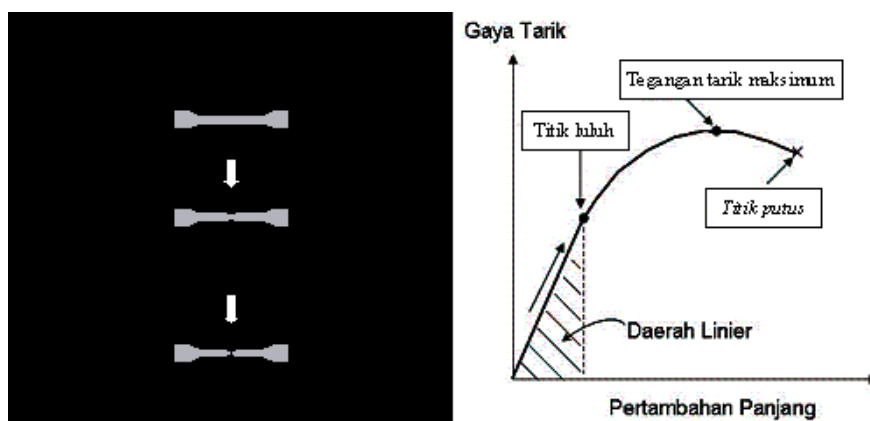

Gambar 2.2 Gambaran Singkat Uji Tarik Dan Datanya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Tarik

Penelitian ini menggunakan jenis elektroda E6013 dengan variasi arus sebesar 80 A, 100 A dan 120 A. Hasil pengujian tarik masing-masing variasi dapat dilihat pada Tabel 3.1, 3.2 dan 3.3

3.1.1 Hasil Uji Tarik Pada Arus 80 A

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Tarik pada arus 80 A

Arus	L0(mm)	Dimensi (mm)	L1(mm)	A(mm ²)	Maximum Force (kgf)	Maximum Stress (kgf/mm ²)
80 A	50	12,5x9	51.15	112.5	5420	48.18
	50	12,5x9	50.61	112.5	4750	42.22
	50	12,5x9	50.95	112.5	5100	45.33
	50	12,5x9	50.83	112.5	4980	44.27
	50	12,5x9	50.43	112.5	4220	37.51

3.1.2 Hasil Uji Tarik Pada Arus 100 A

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Tarik arus 100 A

Arus	L0(mm)	Dimensi (mm)	L1(mm)	A(mm ²)	Maximum Force (kgf)	Maximum Stress (kgf/mm ²)
100 A	50	12,5x9	51.95	112.5	6620	58.84
	50	12,5x9	51.05	112.5	5240	46.58
	50	12,5x9	51.25	112.5	5560	49.42
	50	12,5x9	51.84	112.5	6480	57.60
	50	12,5x9	52.12	112.5	6700	59.56


3.1.3 Hasil Uji Tarik Pada Arus 120 A

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Tarik pada arus 120 A

Arus	L0(mm)	Dimensi (mm)	L1(mm)	A(mm ²)	Maximum Force (kgf)	Maximum Stress (kgf/mm ²)
120 A	50	12,5x9	51.75	112.5	6550	58.22
	50	12,5x9	52.42	112.5	7260	64.53
	50	12,5x9	52.53	112.5	7550	67.11
	50	12,5x9	52.23	112.5	6840	60.80
	50	12,5x9	52.37	112.5	7160	63.64

Tabel 3.4 Nilai Tegangan Tiap Spesimen

Jenis Elektroda	Kuat Arus (A)	Nomor Spesimen	Tegangan (N/mm ²)	Tegangan Rata-rata (N/mm ²)
E6013	80	IA	472.624	426.757
		IIA	414.2	
		IIIA	444.72	
		IVA	434.256	
		VA	367.984	
	100	IB	577.264	533.664
		IIB	456.928	
		IIIB	484.832	
		IVB	565.056	
		VB	584.24	
	120	IC	571.16	616.678
		IIC	633.072	
		IIIC	658.36	
		IVC	596.448	
		VC	624.352	

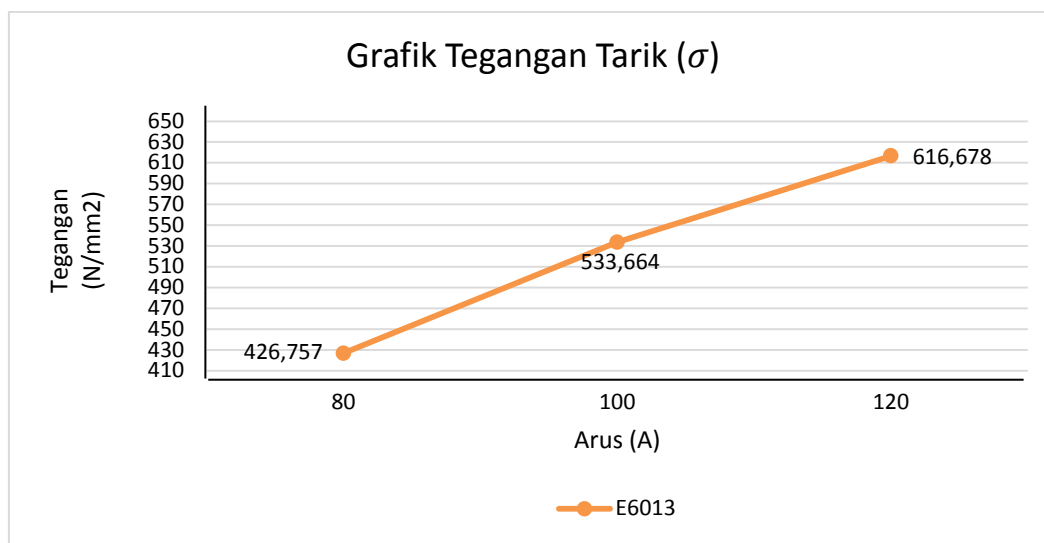

Gambar 3.1 Grafik Tegangan Tarik

Dapat dilihat dari gambar 3.1 bahwa baja AISI P20 elektroda E6013 diameter 3,2 mm dengan arus pengelasan 120 A memiliki nilai tegangan rata-rata tertinggi yaitu sebesar 616,678 N/mm². Sedangkan nilai tegangan rata-rata terendah yaitu dengan arus pengelasan 80 A sebesar 426,757 N/mm². Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat arus terhadap pengelasan baja AISI P20 untuk uji tarik. Dari grafik di atas di dapat bahwa semakin besar kuat arus pengelasan yang digunakan maka tegangan rata – rata akan semakin naik.

IV. KESIMPULAN

Kekuatan tarik hasil las baja AISI P20 menggunakan elektroda E6013 dengan arus 80 A memiliki nilai kekuatan tarik rata-rata sebesar 426.757 N/mm², regangan rata-rata sebesar 1.59 % dan rata-rata nilai modulus elastisitasnya sebesar 29370.97 N/mm². Pada arus 100 A memiliki nilai kekuatan tarik rata-rata sebesar 533.664 N/mm², regangan rata-rata sebesar 3.28% dan rata-rata nilai modulus elastisitasnya sebesar 17017.49 N/mm². Pada arus 120 A memiliki nilai kekuatan tarik rata-rata sebesar 616.678 N/mm², regangan rata-rata sebesar 4.52 % dan rata-rata nilai modulus elastisitasnya sebesar 13791.04 N/mm².

Secara keseluruhan, kekuatan tarik yang dihasilkan dari pengelasan baja AISI P20 dengan variasi arus mengalami penurunan dari kekuatan baja tanpa lasnya yaitu sebesar 616.678 N/mm² (kekuatan tarik hasil pengujian tertinggi) dan 784,8 N/mm² (tanpa las).

REFERENSI

- [1] Alip, M. 1989. Teori dan Praktik Las. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [2] Surdia, T. & Saito, S. 1999. Pengetahuan Bahan Teknik. Jakarta: Pradnya Paramita Cetakan ke IV.
- [3] Wiryosumarto, H. & Okumura, T. 2004. Teknologi Pengelasan Logam. Jakarta : Pradnya Paramita Cetakan ke VIII.